

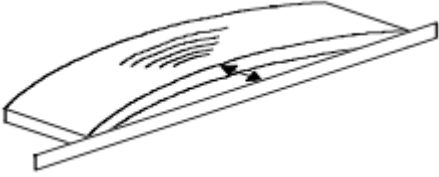
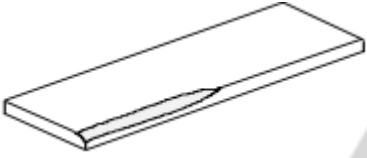
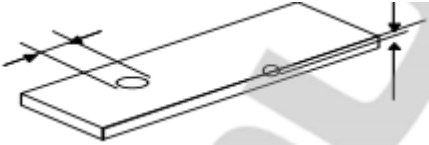




Data: 11.06.2020	ABC
Profile podstawowe	Okładzina wewnętrzna, okładzina zewnętrzna, podłoga, deskowanie, drewno czterostronnie strugane
Sęki zrosnięte	Bez ograniczeń.
Sęki zdrowe (w tym czarne)	Bez ograniczeń.
Niezdrowe zgniłe sęki	Bez ograniczeń.
Sęki pierścieniowe	Bez ograniczeń.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Dozwolone w max. 20% objętości. Nie więcej niż 1 na 2 m. Do 20% szerokości deski.
Maks. dopuszczalna ilość	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Dozwolone w max. 50% objętości, maks. 25% długości, nie szersze niż 0,5 mm. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone.
Pęknięcia na końcach	Maksymalna dopuszczalna długość to 2x szerokości deski, do 30% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.
Pęknięcia pierścieniowe	Niedozwolone.
Uszkodzenia mechaniczne	Dozwolone w max. 20% objętości.
Wysięki żywiczne	Bez ograniczeń.
Pęknięcia pomrozowe	Bez ograniczeń.
Twardziel	Maks. 40% objętości.
Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Pleśń jest niedozwolona. Sinizna lub mursz dozwolone w maks. 20% objętości.
Uszkodzenie przez owady	Niedozwolone.
Zawartość wilgoci	16 ± 2 %
Jakość powierzchni	Maksymalna dozwolona długość powierzchni niedostruganej na widocznych bokach to 2x szerokości deski. Powierzchnia niedostrugana na widocznych krawędziach boków dozwolona na maksymalnie 10% objętości, do 10% szerokości deski po „gorszej stronie”.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
	Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.

<p>Skręcanie</p> 	<p>8 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Łuk</p> 	<p>15 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Krzywizna wzdłużna</p> 	<p>6 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Oflis</p> 	<p>Dozwolone w max. 20% objętości po stronie ukrytej i nieużywanej.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Szczegóły na temat przekrojów patrz strona 1.</p>
<p>Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica)</p> 	<p>Grzyb jest niedozwolony. Sinizna lub odbarwienie (mursz) dozwolone w maks. 20% objętości.</p>
<p>Pęknięcia</p> 	<p>Dozwolone w max. 50% objętości, maks. 25% długości, nie szersze niż 0,5 mm. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone. Maksymalna dopuszczalna długość pęknięć na czołach wynosi dwukrotność szerokości deski, maks. 30% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.</p>

