
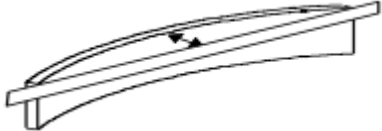

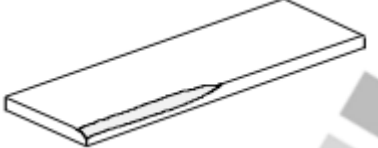
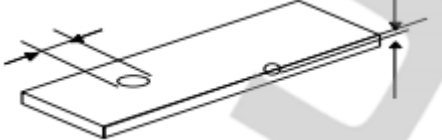

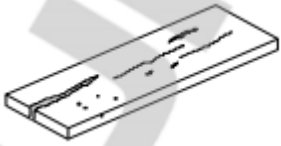


Data: 11.06.2020	AB
Profile podstawowe	<b>Okładziny wewnętrzne i podłogi</b>
Sęki zrośnięte	Bez ograniczeń.
Sęki zdrowe (w tym czarne)	Dozwolone sęki o maks. wielkości 1/3 szerokości płyty.
Niezdrowe zgniłe sęki	Niedozwolone po widocznej stronie.
Sęki pierścieniowe	Dopuszczalny zamknięty sęk, nieprzekraczający 1/3 szerokości materiału.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Niedozwolone po widocznej stronie. Dozwolone na krawędziach pod warunkiem, że po połączeniu pióra i wpustu nie pozostaje widoczny otwór przelotowy. Uszkodzenia sęków, które nie przechodzą na wylot są dozwolone.
Maks. dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Dozwolone na maks. 10% długości, przy maks. szerokości nie większej niż 0,5 mm. Bez ograniczeń na tylnej stronie. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone.
Pęknięcia na końcach	Maksymalna dopuszczalna długość wynosi szerokość deski, w przypadku pęknięć czołowych dwustronnych.
Pęknięcia pierścieniowe	Niedozwolone.
Uszkodzenia mechaniczne	Niedozwolone.
Wysięki żywiczne	Maks. długość wynosi 1/3 od szerokości deski, maks. długość całkowita wynosi 200 mm, przy czym maks. szerokość nie może przekraczać 1 mm. Nie uwzględniono długości mniejszej niż 10 mm.
Zakorek, skaza	Niedozwolone.
Twardziel	Maks. 40% objętości.
Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Niedozwolone.
Uszkodzenie przez owady	Niedozwolone.
Zawartość wilgoci	16 ± 2%. Specjalna sucha podłoga 10 ± 2 %.
Jakość powierzchni	Maksymalna dozwolona długość powierzchni niedostruganej na widocznych bokach wynosi szerokość deski liczonej od krawędzi.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
	<b>Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.</b>

<p>Skręcanie</p> 	<p>8 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Łuk</p> 	<p>15 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Krzywizna wzdłużna</p> 	<p>6 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Ofis</p> 	<p>Niedozwolone.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Patrz poprzednia strona.</p>
<p>Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica)</p> 	<p>Zgnilizna, sinienie i grzyby nie są dozwolone.</p>
<p>Pęknięcia</p> 	<p>Maksymalna długość pęknięć wynosi 10% długości po stronie użytkowej, przy maksymalnej szerokości nie większej niż 0,5 mm. Bez ograniczeń na tylnej stronie. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone. Maksymalna dopuszczalna długość pęknięć wynosi szerokość deski - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.</p>