

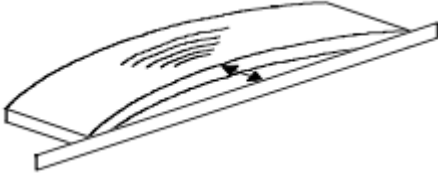
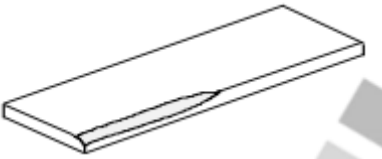
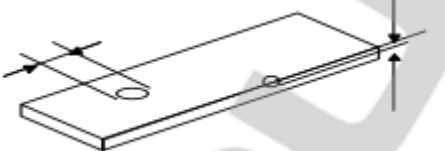

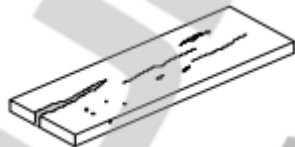


Data: 11.06.2020	AB
Profile podstawowe	Deskowanie
Sęki cięte (kolce, rozdzielane)	Bez ograniczeń.
Sęki zrośnięte	Bez ograniczeń.
Niezdrowe zgniłe sęki	Niedozwolone po widocznej stronie.
Sęki pierścieniowe	Dopuszczalny zamknięty sęk o maks. wielkości 1/3 szerokości płyty. Obowiązuje na jeden metr bieżący.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Uznawane za wadę, ale może wystąpić maks. na 10% objętości, pojedynczy otwór o maks. wielkości wynoszącej 10% szerokości.
Wielkość sęka	Maks. równa szerokości deski.
Maksymalna dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Dozwolone na maks. 35% długości, przy maks. szerokości nie większej niż 0,5 mm. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone.
Pęknięcia na końcach	Maksymalna dopuszczalna długość jest równa szerokości deski, do 30% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.
Pęknięcia pierścieniowe	Niedozwolone.
Uszkodzenia mechaniczne	Ofisy dozwolone w maks. 5% objętości, maks. 10% długości deski. Uszkodzenia mechaniczne są niedozwolone.
Wysięki żywiczne	Maks. długość: 50 mm, maks. łączna długość na deskę 200 mm, maks. szerokość nie większa niż 2 mm. Nie uwzględniono długości mniejszej niż 10 mm.
Pęknięcia pomrozowe	Maks. długość jest równa szerokości deski lub całkowita suma długości 250 mm.
Twardziel	Maks. 40% objętości.
Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Pleśń jest niedozwolona. Sinizna lub mursz dozwolone w maks. 10% objętości na jednej szerokiej powierzchni oraz na krawędzi.
Uszkodzenie przez owady	Niedozwolone
Zawartość wilgoci	16 ± 2 %
Jakość powierzchni	Maksymalna dozwolona długość nieregularnej powierzchni po stronie widocznej jest równa szerokości deski.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
	Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.

<p>Skręcanie</p> 	<p>8 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Łuk</p> 	<p>15 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Krzywizna wzdłużna (skręt)</p> 	<p>6 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Ofis</p> 	<p>Obliny dozwolone w maks. 5% objętości, maks. 10% długości płyty. Uszkodzenia mechaniczne są niedozwolone.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Patrz poprzednia strona.</p>
<p>Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica)</p> 	<p>Grzyb jest niedozwolony. Sinizna lub odbarwienie (mursz) dozwolone w maks. 10% objętości na jednej szerokiej powierzchni oraz na krawędzi.</p>
<p>Pęknięcia</p> 	<p>Dozwolone na maks. 35% długości, przy maks. szerokości nie większej niż 0,5 mm. Pęknięcia na wylot nie są dozwolone. Maksymalna dopuszczalna długość pęknięć na czołach wynosi szerokość deski, maks. 30% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.</p>