


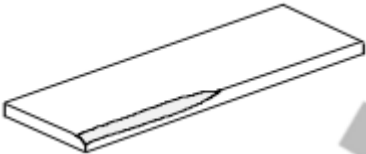
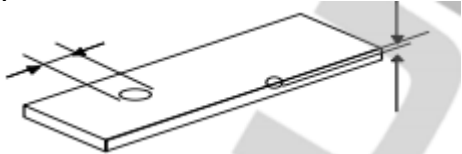

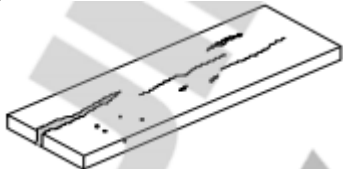


Data: 11.06.2020	A+
Profile podstawowe	<b>Okładziny wewnętrzne i podłogi</b>
Sęki zrośnięte	Niedozwolone.
Sęki zdrowe (w tym czarne)	Maks. 1/5 szerokości deski.
Niezdrowe zgniłe sęki	Niedozwolone po widocznej stronie.
Sęki pierścieniowe	Niedozwolone po stronie widocznej, nie uwzględniono sęków o wielkości mniejszej niż 5 mm.
Luźne sęki lub otwory po sękach	Niedozwolone po widocznej stronie. Dozwolone na krawędzi pod warunkiem, że po połączeniu dwóch desek nie będą widoczne żadne wady.
Maks. dopuszczalna ilość sęków na metr	Bez ograniczeń.
Pęknięcia	Niedozwolone
Pęknięcia na końcach	Maksymalna dopuszczalna długość jest równa szerokości deski, do 10% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.
Pęknięcia pierścieniowe	Niedozwolone.
Uszkodzenia mechaniczne	Niedozwolone.
Wysięki żywiczne	Maks. długość: 20 mm, maks. 1 wysięk żywiczny na 1 metr, maks. szerokość nie większa niż 0,5 mm. Nie uwzględniono długości mniejszej niż 10 mm.
Pęknięcia pomrozowe	Niedozwolone.
Twardziel	Maks. 10% objętości.
Infekcja grzybicza (pleśń, sinizna, zgnilizna)	Niedozwolone.
Uszkodzenie przez owady	Niedozwolone.
Zawartość wilgoci	16 ± 2%. Specjalna sucha podłoga 10 ± 2%.
Jakość powierzchni	Nieregularne powierzchnie na widocznej stronie nie są dozwolone.
Tolerancja	Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm
	<b>Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości.</b>

<p>Skręcanie</p> 	<p>4 mm na „najgorsze” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Łuk</p> 	<p>10 mm na najgorsze 2 m, pod warunkiem, że użycie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Krzywizna wzdłużna</p> 	<p>3 mm na „najgorsze” 2 m, pod warunkiem, że wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.</p>
<p>Oflis</p> 	<p>Niedozwolone.</p>
<p>Sęki</p> 	<p>Patrz poprzednia strona.</p>
<p>Przebarwienia</p> 	<p>Zgnilizna, sinienie i grzyb nie są dozwolone.</p>
<p>Pęknięcia</p> 	<p>Pęknięcia, w tym pęknięcia na wylot, nie są dozwolone. Maksymalna dopuszczalna długość pęknięć na czołach wynosi szerokość deski, maks. 10% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych dwustronnych.</p>